
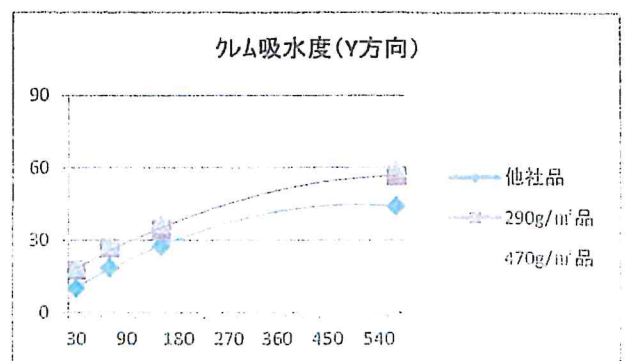


＜物性測定値＞

			他社品 吸水紙 (野菜クッション用)	4号機テスト品	
				290g/m ²	470g/m ²
米坪	g/m ²		488.1	317.0	499.0
厚さ	mm		0.787	0.528	0.807
密度			0.62	0.60	0.62
透気度	秒		21	13	18
引張強さ	KN/m	T	29.9	24.0	35.1
		Y	15.0	9.6	15.3
	(100g/m ² 補正)		6.1	7.6	7.0
			3.1	3.0	3.1
伸び	%	T	2.6	2.4	2.2
		Y	6.2	5.6	5.2
剥離強さ	N/m	T	47	84	102
		Y	47	64	84
引裂強さ	mN	T	6385	※8091	12246
		Y	6876	※7389	13026
	(比引裂強さ)		1308	2553	2454
			1409	2331	2610
湿潤引張強さ	KN/m	T	4.6	4.7	6.6
		Y	2.8	2.3	3.7
クレム吸水度(T)	mm	30秒	9	20	20
		90秒	25	29	29
		180秒	31	39	39
		600秒	55	65	65
クレム吸水度(Y)	mm	30秒	10	18	19
		90秒	19	27	28
		180秒	28	35	37
		600秒	44	57	60
トブ漬け吸水度 (20秒浸漬)	g/m ²		6.00	5.12	7.56
	対米坪%		1.23	1.62	1.51

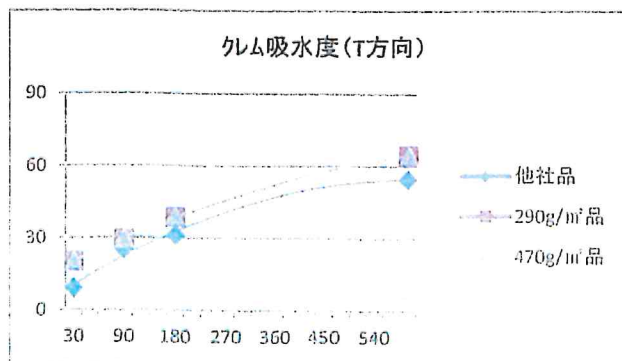

・他社品のデータは前回のデータより引用。

※290g/m²品の引裂き強さの測定は1枚で測定を実施した。

(通常は2枚重ねて測定するが強度が高すぎて2枚では切れず測定不可だった為。)